

시험 성적서

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88
한국실내건축환경시험연구원

TEL : 02-855-0441~3

FAX : 02-855-0446


1. 성적서 번호: RC2302-0240(접수번호 : C2302-0159) 페이지 : (1) / (총 3)
2. 의뢰자
- 기관명 : 주식회사 태왕이앤씨
 - 주소 : 대구광역시 중구 중앙대로 403 (남일동) 6층, 7층, 8층, 9층(남일동)
3. 시험 대상품목 또는 물질, 시료 설명 : PET 시트지
- 용도 : 위례 A3-3aBL 아파트 건설공사 8공구 주방가구 제작 및 설치
 - 생산자 : 아티스타케미컬
 - 납품자 : (주)네오퍼스
 - 시료채취일 : -
 - 재고량(LOT의 크기) : 388 세대
 - ▷ 시료채취자 : (주)태왕이앤씨 김 상운
 - ▷ 시료채취입회자 : LH 허 진아
4. 시험기간 : 2023. 02. 14 ~ 2023. 02. 16
5. 시험장소 : 고정시험실 현장시험
(주소 : 한국실내건축환경시험연구원)
6. 시험방법 : 시험결과 참조.
7. 시험결과 :

시험항목		단위	시험결과	시험방법
인장강도	가로	N/cm ²	5 630	KS M 3001:2022 (시험속도 : 500 mm/min)
	세로		5 130	
인열강도	가로	N/cm	2 240	
	세로		2 240	
내약품성		등급	첨부참조	KS G ISO 4211:2009
최소두께		mm	0.404	KS M 3001:2022

확 인	작성자	기술책임자
	성명 박 상 운	성명 김 태 봉

2023년 2월 16일

한국실내건축환경시험연구원장 (인)



※본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정 시스템과 관계없이 발행된 것임을 알립니다.

또한 3항의 시험성적서 용도 이외에는 사용을 금지합니다.

※상기 내용은 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명의 시험결과이며, 본 시험 결과는 전체 제품의 품질을 보증하지 않습니다.



시험 성적서

성적서 번호 : RC2302-0240(접수번호 : C2302-0159)

페이지 : (2) / (총 3)


■ 내약품성 (시험기간 : 24 시간)

오염재료	결과	등급(3명)
아세트산	변화없음	5
암모니아수	변화없음	5
포도주스	변화없음	5
구연산	변화없음	5
세척제	변화없음	5
커피	변화없음	5
살균제	변화없음	5
잉크	변화없음	5
에탄올	변화없음	5
우유	변화없음	5
올리브유	변화없음	5
파라핀유	변화없음	5
SBP spirit	변화없음	5
탄산나트륨	변화없음	5
염화나트륨	변화없음	5
홍차	변화없음	5
물	변화없음	5

첨부자료

1. 시료사진

PET 시트지

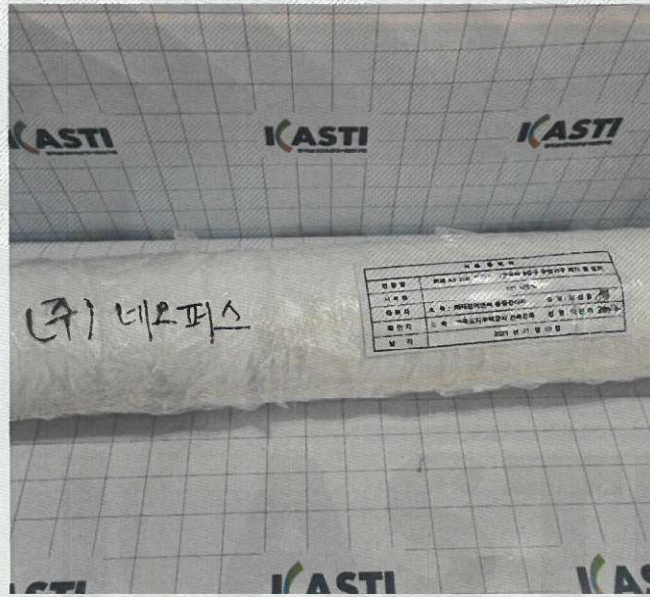

끝.